

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶熔融挙動に関する研究 (13) 7mass%B₄C-SS 共晶熔融物の密度および表面張力測定

Study on Eutectic Melting Behavior of Control Rod Materials in Core Disruptive Accidents of Sodium-Cooled Fast Reactors

(13) Density and Surface Tension of 7mass%B₄C-SS Eutectic Molten Materials

*福山 博之¹, 東 英生¹, 山野 秀将²

¹東北大学多元物質科学研究所, ²日本原子力研究開発機構

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故における制御棒材（炭化ホウ素：B₄C）と原子炉構造材（ステンレス鋼：SUS316L (SS)）の共晶反応挙動を模擬するのに必要な熱物性モデル構築のため、超高温熱物性計測システム（PROSPECT）により、系統的に B₄C-SS 系融体の熱物性計測を行っている。今年度は 7mass%B₄C-SS 系融体の密度および表面張力の測定を行った結果について報告する。

キーワード：ナトリウム冷却高速炉，炭化ホウ素，ステンレス鋼，密度，表面張力

1. 緒言

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時には、制御棒材（B₄C）と原子炉構造材（ステンレス鋼：SUS316L (SS)）との共晶反応による複雑な炉心損傷の様相を呈する。この共晶反応挙動を模擬するためには熔融した B₄C-SS 系融体の熱物性値が必要であるが、高温における融体の熱物性計測は極めて困難であり、信頼できるデータはほとんど存在しないため、筆者らは、系統的に B₄C-SS 系融体の熱物性計測を行っている[1]。本研究では、図 1 に示す当研究室で開発した超高温熱物性計測システム（PROSPECT）[2]を用いて、7mass%B₄C-SS 系融体の密度および表面張力を測定したので、その結果について報告する。電磁浮遊装置に静磁場（超電導磁石）を組み合わせ、表面振動、並進運動や内部の対流が抑制された金属液滴の浮遊状態が得られる。

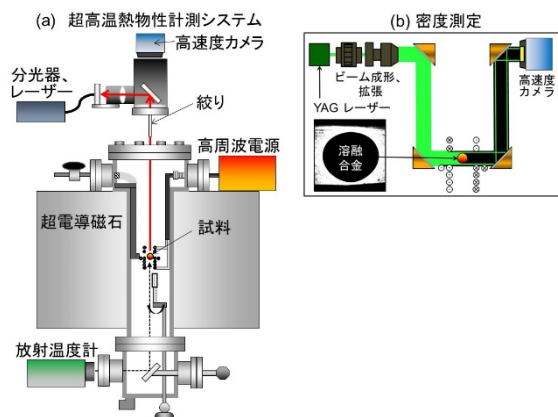


図 1 (a) 超高温熱物性計測システム（PROSPECT）、(b) 密度測定系

2. 実験

試料には、誘導加熱・急冷法で作製した 7mass%B₄C-SS を用いた。まず、DSC(示差走査熱量測定)を用いて、液相線温度の測定を行った。密度測定では、PROSPECT を用いて、レーザー光を試料に照射し、高速度カメラを用いて液滴の形状を正確に測定する液滴投影法を採用した。表面張力測定では、静磁場を印加せず、液滴の表面振動を高速度カメラで観察し、その振動数から表面張力を求めた（液滴振動法）。

3. 結果

7mass%B₄C-SS 系融体の密度と表面張力は、液相線温度（1689±9 K）近傍で、それぞれ、6686 kg・m⁻³および 1713 mN・m⁻¹であった。講演では、昨年度の結果と合わせて、SS への B₄C 添加の影響について報告する。

*本報告は、経済産業省からの受託事業である「平成 30 年度高速炉の国際協力等に関する技術開発」の一環として実施した成果である。

参考文献

[1] H. Fukuyama et al., Nuclear Tech., DOI: 10.1080/00295450.2019.1578572, [2] 福山博之, 計測と制御, **54** (2015), 303-308.

* Hiroyuki Fukuyama¹, Hideo Higashi¹ and Hidemasa Yamano²

¹Tohoku University, Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, ²Japan Atomic Energy Agency.